

Dancefloor

IEKLĀŠANA AR LĪMI

Ieklāšanas
instrukcijas

2019



UZMANĪBU:

Dancefloor neatbilst standarta EN 14 904 prasībām, un rezultātā to nevar uzskatīt par sporta grīdu. Lai klients varētu vislabāk izmantot produktu, rūpīgi jāievēro šie norādījumi par ieklāšanu, lai garantētu atbilstību. Pretējā gadījumā Tarkett neuzņemas atbildību par bojājumiem pēc ieklāšanas.

Ja produkts netiek izmantots lietošanas nosacījumos norādītajam mērķim, tas vispirms jāiesniedz Tarkett apstiprināšanai.

Ja Jums nepieciešama sīkāka informācija, sazinieties ar tirgotāju, kas sniegs Jums atbilstošu padomu.

IEKLĀŠANAS METODES IZVĒLE

Dancefloor ir īpaši izstrādāts, lai to pilnībā pielīmētu pie apakšgrīdas.

Apakšgrīdai jābūt sausai, līdzenai, tīrai, stingrai un bez plaisām. Sporta grīdas apakšgrīda: izciļņi un caurumi nedrīkst pārsniegt katrā valstī maksimāli atļauto (piem., 6mm zem 3m lineāla Francijā utml..

Apakš-konstrukcijas veids	Pieņemamie mitruma koeficienti	Līdzena pamatne izciļņi un caurumi <6mm zem 3m lineāla	Ierobežota planitāra korekcija, lai atbilstu standartam	Labākais ieklāšanas risinājums
Betons	Francijā < 4,5% (betons), Vācijā < 2% (betons)...	90 202 standarts (Francija)	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Betons	Francijā < 4,5% (betons), Vācijā < 2% (betons)...	Nelīdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana (uz mitrumizturīgas barjeras vai uz izlīdzinošās kārtas)
Anhidrīts	<0.5%	Līdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Anhidrīts	<0.5%	Nelīdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Anhidrīts	>0.5% & <1.5%		Atstāt vēl mazliet pažūt	
Pārklāts asfalts	Sauss	Līdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Pārklāts asfalts	Sauss	Nelīdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana

Ja jums ir šaubas vai nepieciešams skaidrojums, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai saņemtu sīkāku informāciju.

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI



Dancefloor ruļļi jāuzglabā horizontāli, uz līdzenas, sausas virsmas, bez nelīdzenumiem. Tos nevar kraut kaudzē.



Ruļļu novietošana

- Uz grīdas atzīmējiet apakšgrīdas virsmas centra līniju.
- Novietojiet ruļļus uz šīs centra līnijas, sekojot izklāšanas numuriem
- Sāciet no centra līnijas vidus, izrullējiet loksnes pret telpas aizmuguri
- Izrullējiet mainīgos virzienos, novietojot loksnes ar malu pie malas. Ja nepieciešams, malu nogrieziet atkārtoti.
- Ļaujiet Dancefloor atpūsties 24-48 stundas un tad ieklājiet ar līmi. Šajā laikā telpa jāuztur augstāk norādītajā temperatūras diapazonā. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt no 35 – 65%, kas nozīmē, ka ventilācijas vai aukstā laikā apkures sistēmai pastāvīgi jādarbojas.

Kā jau Jūs zināt, ieklāšanu var veikt divos dažādos veidos uz šķērseniskās vai gareniskās puses.

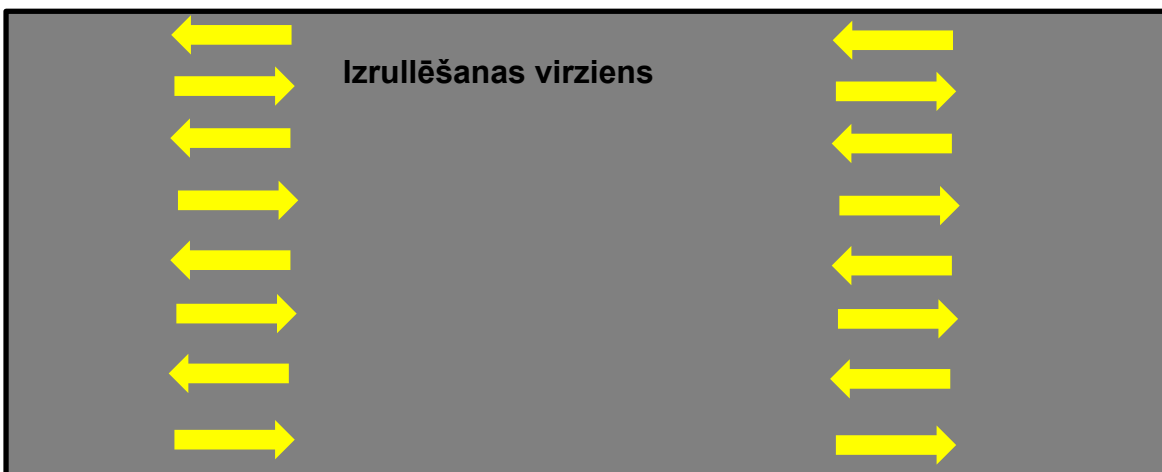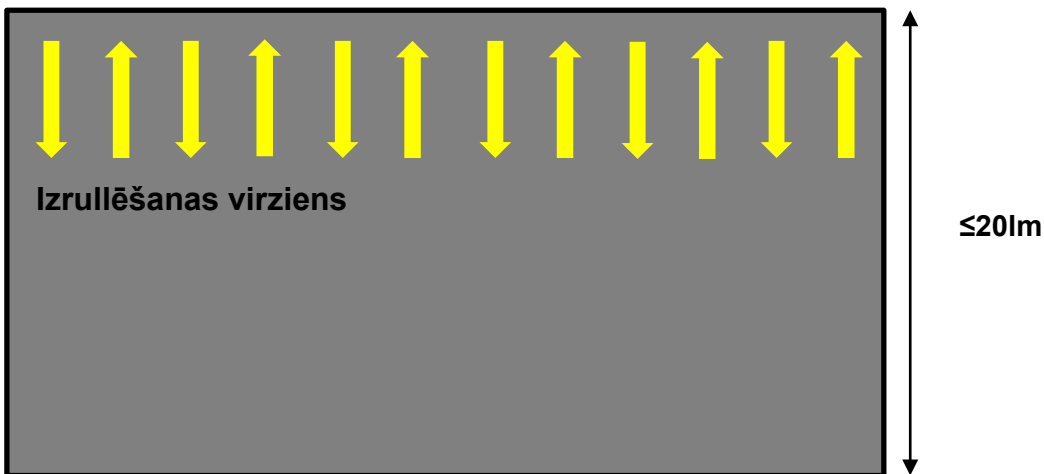

Ieklāšana ar līmi

Uzmanīgi sarullējiet loksnes atpakaļ līdz pusei pirmajā telpas pusē. Neizkustiniet tās no sākotnējās vietas.

Uzklājiet līmi uz neapsegtais apakšgrīdas puses, sākot no centra loksniem uz āru.

Vienlaikus līmējiet divas vai trīs loksnes (ne vairāk).

Uzklājiet līmi uz apakšgrīdas vienmērīgās kārtās. Lai nodrošinātu, ka līme tiek pienācīgi nospiesta uz grīdas seguma, nelīmējiet vienā reizē pārāk lielu laukumu. Normāli absorbējošai apakšgrīdai līmes patēriņš ir aptuveni 300 gr/m², izmantojot plānu robotu lāpstiņu (TKB A2).

Pēc līmes ražotāja noteiktā sasaites laika ieklājiet segumu uz apakšgrīdas.

Tad, izmantojot korķa presi, bet pēc pilnīgas ieklāšanas 50 kg rulli, izspiediet gaisa burbulīšus, kas var atrasties starp apakšgrīdu un grīdas segumu.

Svarīga piezīme: Izmantojiet tikai Tarkett rekomendētās līmes. Sīkāku informāciju skatiet rekomendēto līmju sarakstā, kas pieejams: <https://professionals.tarkett.com>


Svarīga piezīme: Līmējiet tikai atbilstošu grīdas seguma virsmu, ņemot vērā žūšanas laiku, lai līmes nospiešana būtu efektīva.

Gropēšana

Šī darbība jāveic, izmantojot elektroierīci ar U formas asmeni saskaņā ar aprakstu, visiem 4 mm metināšanas stieņiem frēzēšanas platumam jābūt 3,3 mm un maksimālajam dziļumam 2mm.



Gropēšanas mašīna

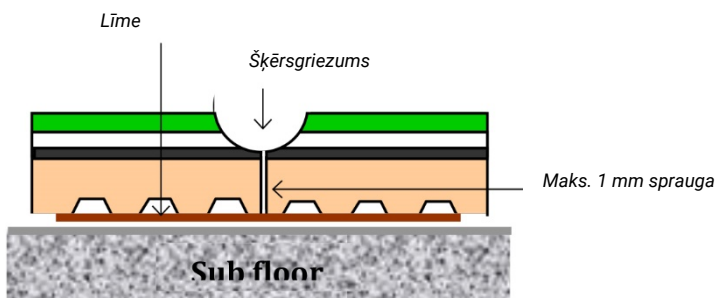


Karstā metināšana


Mēs stingri iesakām šai darbībai izmantot automātiskos ratiņus, kas nodrošinās regulārākas, profesionālas kvalitātes šuves.

Pirms metināt Dancefloor vispirms mēģiniet metināt uz atsevišķā produkta gabala, lai pārbaudītu, ka šī materiāla temperatūra, spiediens un ātrums nodrošina labus metināšanas apstākļus.


Lai panāktu optimālu rezultātu, mēs rekomendējam iestatīt temperatūru 450°C, 2m/min.

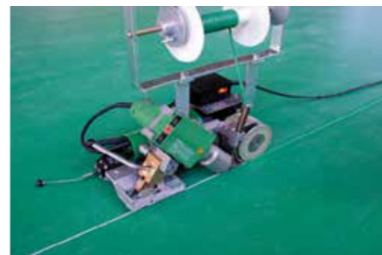

Valnīša nogriešana



Metinājums ir karsts



Pirmā apgriešana pirms atdzišanas



Otrā apgriešana pēc atdzišanas

Apgriešanai nepieciešamais rīks: "Quarter moon" nazis vai Mozart nazis ar griešanas vadīklu.