

Omnisports Training – Speed & Compact

IEKLĀŠANA AR LĪMI, IZŅEMOT UZ LUMAFLEX
APAKŠKONSTRUKCIJAS

Ieklāšanas
instrukcijas

2019



UZMANĪBU:

Šie 3 produkti, kas tiek līmēti uz atbalsta, izņemot Lumaflex apakškonstrukciju, neatbilst standarta EN 14 904 prasībām, un rezultātā to nevar uzskatīt par sporta grīdu. Lai klients varētu vislabāk izmantot produktu, rūpīgi jāievēro šie norādījumi par ieklāšanu, lai garantētu atbilstību. Pretējā gadījumā Tarkett neuzņemas atbildību par bojājumiem pēc ieklāšanas.

Ja produkts netiek izmantots lietošanas nosacījumos norādītajam mērķim, tas vispirms jāiesniedz Tarkett apstiprināšanai.

Ja Jums nepieciešama sīkāka informācija, sazinieties ar tirgotāju, kas dos Jums atbilstošu padomu.

IEKLĀŠANAS METODES IZVĒLE

Omnisports Training – Omnisports Speed un Omnisports Compact ir īpaši izstrādāti, lai tos pilnībā pielīmētu pie apakšgrīdas.

Apakš-konstrukcijas veids	Pieņemamie mitruma koeficienti	Līdzena pamatne Izcilņi un caurumi <6mm zem 3m lineāla	Ierobežota planitāra korekcija, lai atbilstu standartam	Labākais ieklāšanas risinājums
Betons	Francijā < 4,5% (betons), Vācijā < 2% (betons)...	90 202 standarts (Francija)	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Betons	Francijā < 4,5% (betons), Vācijā < 2% (betons)...	Nelīdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana (uz mitrumizturīgas barjeras vai uz izlīdzinošās kārtas)
Anhidrīts	<0.5%	Līdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Anhidrīts	<0.5%	Nelīdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Anhidrīts	>0.5% & <1.5%		Atstāt vēl mazliet pažūt	
Pārklāts asfalts	Sauss	Līdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana
Pārklāts asfalts	Sauss	Nelīdzens	Pamatnes līmeņošana vai izlīdzināšana	Līmēta ieklāšana

Ja jums ir šaubas vai nepieciešams skaidrojums, sazinieties ar
vietējo Tarkett pārstāvi, lai saņemtu sīkāku informāciju.

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI

Omnisports ruļļi jāuzglabā horizontāli, uz līdzenas, sausas virsmas, bez nelīdzenumiem.



Tos nevar kraut kaudzē.



Ruļļu novietošana (dažāda veida ieklāšanai)

- Uz grīdas atzīmējiet arēnas/zāles centra līniju.
- Novietojiet ruļļus uz šīs centra līnijas, sekojot izklāšanas numuriem
- Sāciet no centra līnijas vidus, izrullējiet loksnes pret arēnas/sporta zāles aizmuguri
- Izrullējiet mainīgos virzienos (izņemot ar koka rakstu), novietojot loksnes ar malu pie malas. Ja nepieciešams, atkārtoti nogrieziet eģi.
- Ļaujiet Omnisports atpūsties 24-48 stundas un tad sametiniet loksnes. Šajā laikā arēna/zāle jāuztur augstāk norādītajā temperatūras diapazonā. Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt no 35 – 65%, kas nozīmē, ka ventilācijas vai aukstā laikā apkures sistēmai pastāvīgi jādarbojas.

Kā jau Jūs zināt, ieklāšanu var veikt divos dažādos veidos uz šķērseniskās vai gareniskās puses. Vienkrāsains Omnisports jāizrullē, ievērojot zemāk norādīto paraugu. Koka rakstu var izrullēt tādā pašā veidā:

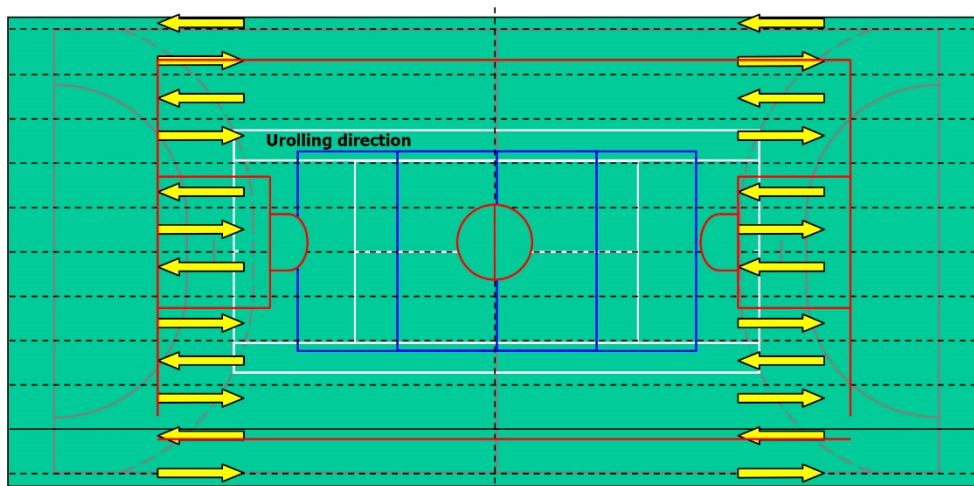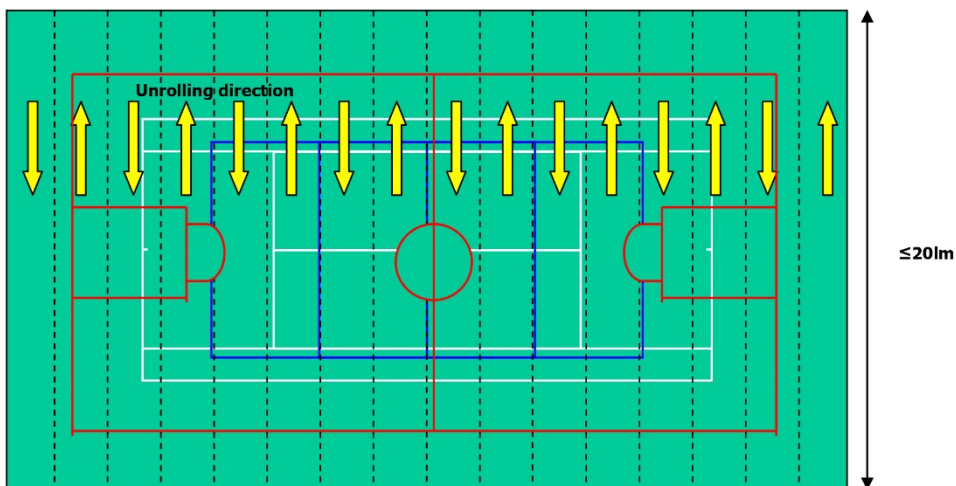

Ieklāšana ar līmi

Apakšgrīdai jābūt tīrai, sausai, gludai, nesaplaisājušai, noturīgai pret sablīvēšanu un brīvai no materiāliem, kas varētu novērst labu saķeri.

Uzmanīgi sarullējiet līdz pusei atpakaļ loksnes pirmajā vingrošanas zāles pusē. Neizkustiniet tās no sākotnējās vietas.

Uzklājiet līmi un neapsegtās apakšgrīdas puses, sākot no centra loksēm uz āru.

Vienlaikus līmējiet divas vai trīs loksnes.

Uzklājiet līmi uz apakšgrīdas vienmērīgās kārtās. Lai nodrošinātu, ka līme tiek pienācīgi nospiesta uz grīdas seguma, nelīmējiet vienā reizē pārāk lielu laukumu. Normāli absorbējošai apakšgrīdai līmes patēriņš ir aptuveni 300 gr/m², izmantojot plānu robotu lāpstiņu (TKB A2).

Pēc līmes ražotāja noteiktā sasaites laika ieklājiet segumu uz apakšgrīdas.

Tad, izmantojot koka presi, bet pēc pilnīgas ieklāšanas 50 kg rulli, izspiediet gaisa burbulīšus, kas var atrasties starp apakšgrīdu un grīdas segumu.

Svarīga piezīme: Izmantojiet tikai Tarkett rekomendētās līmes. Sīkāku informāciju skatiet rekomendēto līmju sarakstā, kas pieejams : <https://professionals.tarkett.com>

Svarīga piezīme: Līmējiet tikai atbilstošu grīdas seguma virsmu, ņemot vērā žūšanas laiku, lai līmes nospiešana būtu efektīva.


Gropēšana

Šī darbība jāveic, izmantojot elektroierīci ar izliektu asmeni saskaņā ar aprakstu, slīpgriezuma izmērs ir atkarīgs no metināšanas stieņa diametra un produkta biezuma:

Omnisports Training – 5mm biezs => metināšanas stienis 5mm – apgriešanas platums 4,3mm, dziļums 2mm

Omnisports Speed – 3.45mm biezs => metināšanas stienis 4mm – apgriešanas platums 3.3mm, dziļums 2mm

Omnisports Compact – 2mm biezs => metināšanas stienis 4mm – apgriešanas platums 3.3mm, dziļums 1,13mm

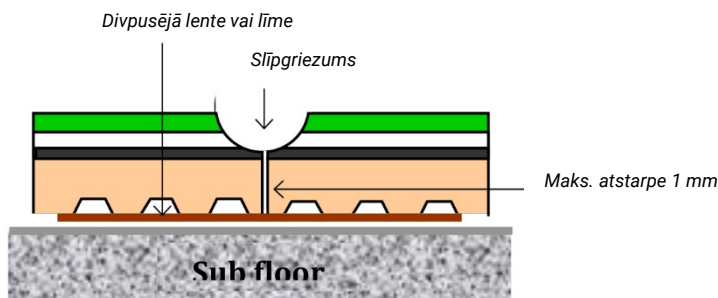


Gropēšanas/ karstās metināšanas mašīna

Metināšana


Mēs stingri iesakām šai darbībai izmantot automātiskos ratiņus, kas nodrošinās regulārākas, profesionālas kvalitātes šuves.

Pirms metināt Omnisports vispirms mēģiniet metināt uz atsevišķā produkta gabala, lai pārbaudītu, ka šī materiāla temperatūra, spiediens un ātrums nodrošina labus metināšanas apstākļus.


Lai panāktu optimālu rezultātu, mēs rekomendējam iestatīt temperatūru un 450°C, 2m/min.

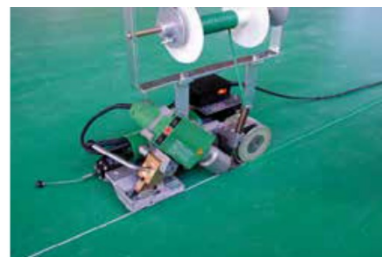


Valnīša nogriešana



Metinājums ir karsts



Pirmā apgriešana pirms atdzišanas



Otrā apgriešana pēc atdzišanas

Apgriešanai nepieciešamais rīks: "Quarter moon" nazis vai Mozart nazis ar griešanas vadīklu

Spēles līniju iezīmēšana

1. Permanenta iezīmēšana:

Kipp – iekštelpu krāsa 2K - www.kipp-markierungen.de

Conipur 45 – BASF AG – telefona numurs +41 58 958 22 44 – www.conica.com

Ievērojiet ražotāju norādījumus par ieklāšanu.

Citas līniju krāsas var būt saderīgas ar Omnisports grīdas segumiem. Ja Jums ir jautājumi vai nepieciešams padoms, sazinieties ar tehnisko dienestu.

2. Pagaidu spēles līniju iezīmēšana:

Šo lentu ražotājs ir 3M – atsauce 471 - 5cm platums - www.3M.com

Ievērojiet ražotāju norādījumus par ieklāšanu.